CARAYON VIANE - CARRIERE

Calouze
81530 GIJOUNET

Fiche Technique Produit

du 01/08/2008 au 01/02/2009

Granulats : Gravillon 6.3/16 Concassé Calcaire
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : CARAYON MAZAMET - CENTRALE BPE
Usine de la Lauze
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

FTP_C616VI_01022009

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
6.3	16	Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D			
	3.15	**6.3**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**	**LA**	**f**
Etendue e			30						
V.S.S.+U	6	20	76	100			24.00	33.00	4.30
V.S.S.	5	15	70	99			20.00	30.00	4.00
V.S.I.		0	40	90	98	100			
V.S.I.-U		0	34	85	97				

Partie informative

Résultats de production
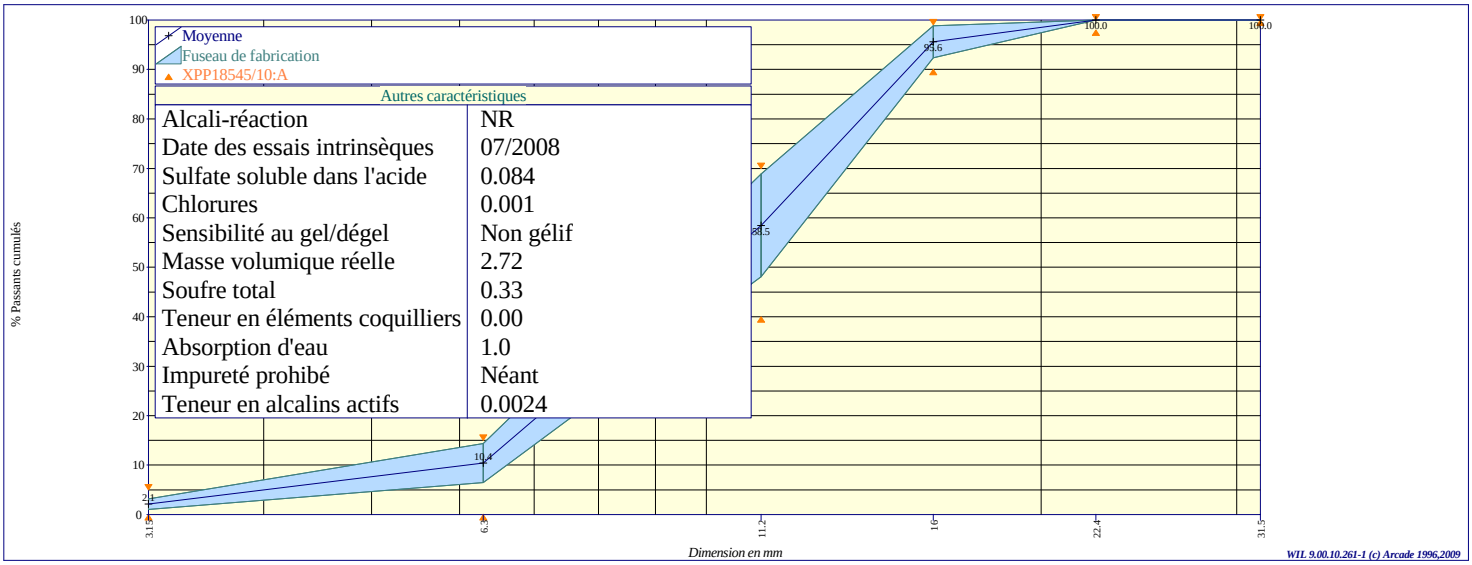
	du 11/08/08 au 28/01/09								
	3.15	**6.3**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**	**LA**	**f**
Maximum	4	15	70	99	100	100	13.50	15.00	1.94
Xf+1.25xEcart-types	3	14	69	99	100	100	14.75	14.50	1.89
Moyenne Xf	2	10	58	96	100	100	11.87	14.50	1.34
Xf-1.25xEcart-types	1	6	48	92	100	100	8.98	14.50	0.79
Minimum	0	3	42	90	100	100	8.60	14.00	0.19
Ecart-type	0.9	3.2	8.3	2.6	0.0	0.0	2.310		0.441
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	6	2	24